


ダブルフェース® DF9180

【特徴】

ダブルフェースDF9180は、当社開発の高性能粘着剤を使用したトランスファータイプの粘着テープです。
薄手、強粘着タイプとして幅広くご使用いただくことができます。

【構成】

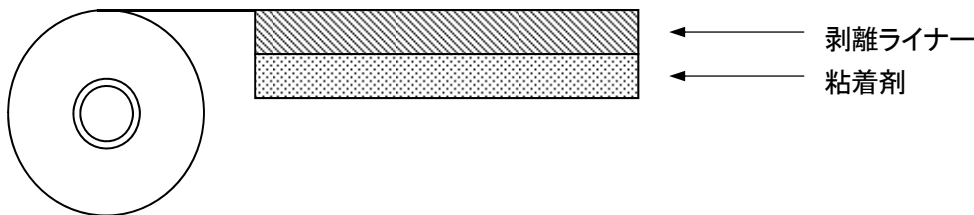

【物性】

1. 一般性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	25	ダイヤルゲージ
剥離ライナーの厚さ	μm	100	
粘着力 ステンレス	N/25mm	10.7	JIS Z1528
保持力 80°C	mm	0.1	JIS Z1528
ボールタック	-	4	JIS Z0237



※JIS は 2000 年版です。

2. 被着体別粘着力

被着体	実測値 N/25mm
ステンレス	12.7
アルミ	9.7
PP	4.1
PE	1.8
ABS	12.3
PC	13.7
HIPS	11.2
アクリル	13.0
硬質PVC	17.5
PI	13.7
PET	11.0
ガラス	12.0
軟質PVC	14.3

《試験条件》

- ・25 μ mPETフィルム裏打ち
- ・試料幅 25mm
- ・2kgゴムローラー1往復圧着
- ・養生、測定雰囲気 23°C50%
- ・貼付24時間放置後に測定
- ・180度ピール、引張速度 300mm/分

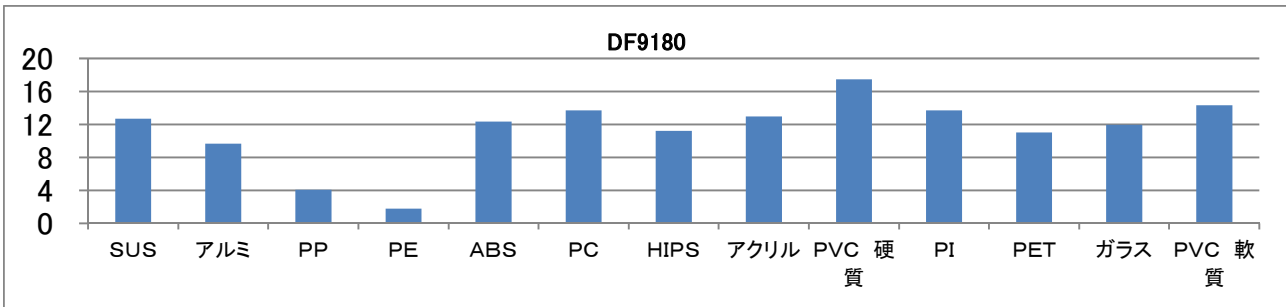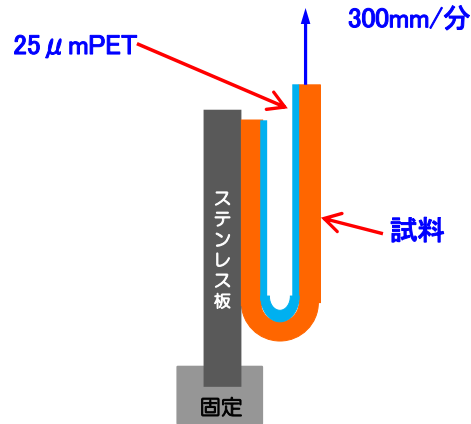


3. 耐久性粘着力

条件		実測値 N/25mm
高温 80°C	7日間	23.0
	14日間	21.1
高温高湿 60°C90%	7日間	18.1
	14日間	17.6
温水浸漬 40°C	24時間	19.8
	7日間	17.9
酸浸漬 pH 1	70°CX30分	19.8
アルカリ浸漬 pH 11	70°CX30分	14.7

《試験条件》

- ・25 μ mPETフィルム裏打ち
- ・試料幅 25mm
- ・2kgゴムローラー1往復圧着
- ・被着体 SUS304研磨
酸浸漬のみポリイミド
- ・養生、測定雰囲気 23°C50%
- ・貼付後経時 → 取出し24時間放置後測定
- ・180度ピール、引張速度 300mm/分


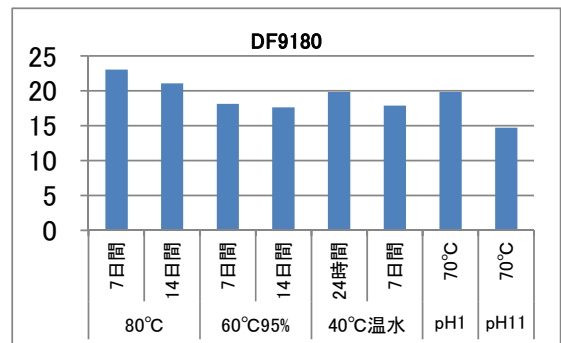


4. 剪断接着力

条件		実測値 N/10mmX10mm
常態 23°C50%	24時間	172.7
高温 80°C	7日間	345.0
高温高湿 60°C95%	7日間	214.8

《試験条件》

- ・被着体 SUS304
- ・試料サイズ 10mmX10mm
- ・5kgゴムローラー3往復圧着
- ・養生、測定雰囲気 23°C50%
- ・貼付24時間後 → 各条件経時 → 取出し24時間後に測定
- ・引張速度 50mm/分

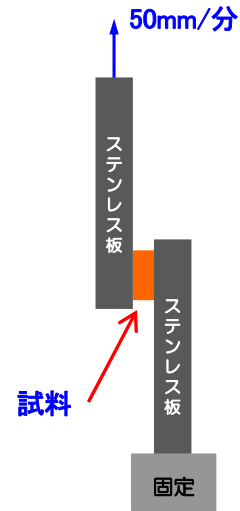
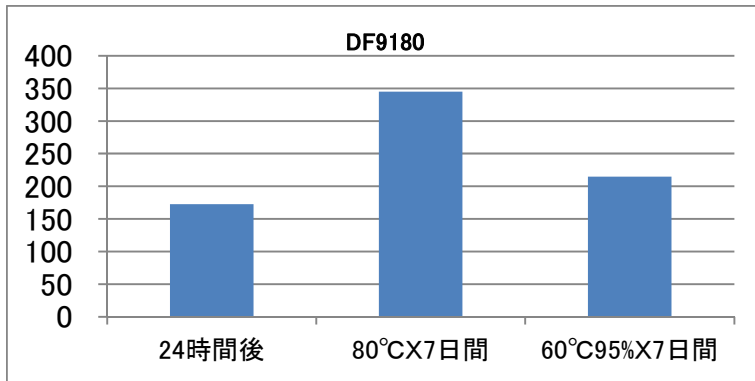


5. 高温保持力

条件	実測値 mm
80°C	0.0
100°C	0.1
120°C	0.4

《試験条件》

- ・被着体 SUS304研磨
- ・接着面積 25mmX25mm
- ・2kgゴムローラー1往復圧着
- ・貼付後各雰囲気20分放置 → 荷重掛け60分
- ・荷重 1kg

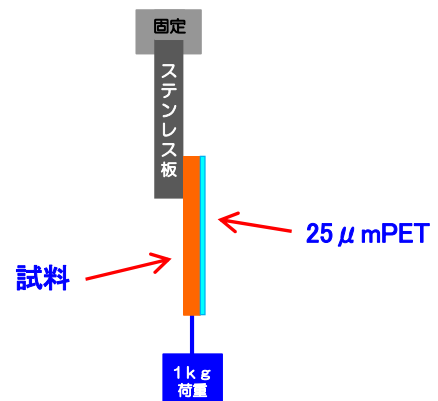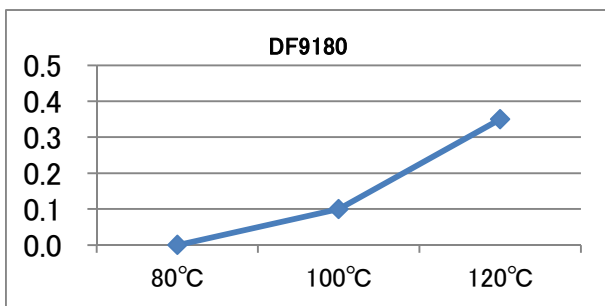

※表の数値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2021.02.23 改定